

## Inhaltsverzeichnis

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| <b>tectr-Compact</b>                           | 2  |
| <i>Résumé</i>                                  | 2  |
| <i>Utilisations</i>                            | 2  |
| <i>Textes de soumission</i>                    | 2  |
| <i>Marquage</i>                                | 2  |
| <i>Références de commande</i>                  | 3  |
| <i>Comportement au feu</i>                     | 3  |
| <i>Résistance chimique</i>                     | 3  |
| <i>Décors</i>                                  | 3  |
| <i>Caractéristiques techniques (SN EN 438)</i> | 4  |
| <i>Grammage</i>                                | 6  |
| <i>Formats, gravures et couleurs du noyau</i>  | 6  |
| <i>Manipulation</i>                            | 6  |
| <i>Collage</i>                                 | 7  |
| <i>Matériau</i>                                | 8  |
| <i>Nettoyage</i>                               | 8  |
| <i>Environnement</i>                           | 9  |
| <i>Traitement</i>                              | 11 |
| <i>Certificats et rapports d'essai</i>         | 12 |
| <i>Remarques</i>                               | 13 |

# tectr-Compact

## Résumé

Ce sont des matériaux composites à base de papiers et de résines synthétiques thermodurcissables avec un noyau brun ou noir de  $\geq 2$  mm à 30 mm d'épaisseur. Selon le domaine d'application, ils sont autoporteurs à partir d'environ 3 mm. Leur couche de surface se compose d'un film thermoplastique transparent qui a été durci par faisceau d'électrons et qui est doté d'une microstructure spéciale. Cette couche de surface permet d'obtenir un effet anti-traces de doigts tout en conservant un aspect mat et un toucher chaud et velouté. La qualité est garantie par l'application des tests de la norme SN EN 438. En cas d'utilisation horizontale, leur durée de vie est prolongée par l'utilisation de planches à découper, de dessous de plat, par l'absence de déplacement d'objets opposés abrasifs (entre autres certaines poteries) et par l'élimination propre des liquides renversés.

## Utilisations

Les surfaces tectr conviennent comme surfaces fonctionnelles et décoratives pour des applications intérieures verticales et horizontales qui sont souvent en contact avec les mains. En tant que tectr-Compact, ils conviennent aux constructions autoportantes ou ventilées ou aux applications où ils sont exposés au même climat des deux côtés. Les domaines d'application typiques sont les meubles, les composants tels que les vantaux de porte, les lambris, les cloisons, etc. Il convient de noter que les trous de forage, en particulier dans les rangées, sont difficiles à percer avec un bord propre.

## Textes de soumission

|   |                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R | <b>tectr-Compact</b><br>Comportement au feu : RF2<br>Numéro décor :<br>Structure de surface :<br>Épaisseur :<br>Couleur du noyau : brun ou noir |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Marquage

| edding (White-)Boardmarker ou craie liquide                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sur-face                             | Nettoyage : plus le marquage est ancien, plus le nettoyage prend du temps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 28, 29 (noir, rouge, bleu, vert)</li> <li>• 250, 360, 361, 363, 365 (noir, rouge, bleu, vert, jaune, orange, brun, violet, rose, bleu clair)</li> <li>• 725 (blanc, bleu fluo, vert fluo, jaune fluo, rose fluo)</li> <li>• 4095 (les couleurs individuelles peuvent être plus difficiles à nettoyer)</li> </ul> | HG (Brillant) - finition recommandée | <ul style="list-style-type: none"> <li>• essuyer (temps de séchage &lt; 5 jours)</li> <li>• pour des temps de séchage plus longs (&gt; 5 jours), essuyer avec un chiffon humide, un nettoyant pour vitres ou de l'alcool à brûler (respecter les instructions d'utilisation et les dangers) et séchage ultérieur</li> <li>• nettoyage de base occasionnel avec un nettoyant pour vitres ou de l'alcool à brûler (respecter les consignes d'utilisation et les dangers) et séchage ultérieur</li> </ul> |

| edding (White-)Boardmarker ou craie liquide                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sur-face                                                | Nettoyage : plus le marquage est ancien, plus le nettoyage prend du temps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 28, 29 (noir, rouge, bleu, vert)</li> <li>• 250, 360, 361, 363, 365 (noir, rouge, bleu, vert, jaune, orange, brun, violet, rose, bleu clair)</li> <li>• 725 (blanc, bleu fluo, vert fluo, jaune fluo, rose fluo)</li> <li>• 4095 (les couleurs individuelles peuvent être plus difficiles à nettoyer)</li> </ul> | AM, PE, VI - Alternatives, tests préalables recommandés | <ul style="list-style-type: none"> <li>• essuyer avec un chiffon humide et sécher (temps de séchage &lt; 5 jours)</li> <li>• Nettoyant pour vitres ou alcool à brûler (respecter le mode d'emploi et les dangers) et séchage ultérieur</li> <li>• nettoyage de base occasionnel avec un nettoyant pour vitres ou de l'alcool à brûler (respecter les consignes d'utilisation et les dangers) et séchage ultérieur</li> </ul> |
| <b>craie sèche, craie d'école</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RM (Grenu-Mat) - finition recommandée                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• essuyer avec un chiffon humide et sécher ensuite</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- Ne convient pas pour les marqueurs et les craies liquides: RM, SM
- Ne convient pas pour tout marquage : Surface Outdoor (Compact-Outdoor)

L'abondance de différents marqueurs et stylos, structures de surface et applications ne permet pas à Argolite AG de tout tester. Si d'autres stylos et marqueurs sont utilisés, des tests préalables sont donc recommandés, notamment en ce qui concerne le nettoyage des inscriptions séchées (> 5 jours ou selon l'application). Des échantillons de structures de surface et de couleurs peuvent être obtenus en format A4 auprès de [Argolite AG](#).

## Références de commande

|                | Décor, | Gaufrage, | Produit,       | Format, | Epaisseur nominale, | Couleur de noyau |
|----------------|--------|-----------|----------------|---------|---------------------|------------------|
| <b>Exemple</b> | 415,   | AM,       | tectr-Compact, | A,      | 10 mm,              | noyau brun       |

## Comportement au feu

tectr-Compact n'ont pas été testés séparément. Compacts sont classés en réaction au feu dans la classe RF2 selon le AEIA avec indice de feu de 5.3.

## Résistance chimique

La surface tectr présente une bonne résistance chimique à la plupart des substances et produits chimiques courants. La surface a été testée avec les substances de référence acétone (16 h à 22 °C), café (16 h à 80 °C), hydroxyde de sodium (NaOH), peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) et cirage pour chaussures (10 min à 22 °C). Les surfaces **ne sont pas résistantes** aux acides forts (également **détartrants**) et aux alcalis forts. La contamination par ces substances doit être éliminée en 2 minutes environ et la surface doit être neutralisée avec de l'eau. D'autres substances peuvent être testées sur demande.

Les éventuels inserts en aluminium ou autres métaux, visibles sur les bords, n'ont pas été testés. Leur comportement face aux produits chimiques peut être différent de celui de la surface. En cas de besoin, il est recommandé de procéder à des tests à cet égard.

## Décors

La surface tectr peut être appliquée sur des couleurs unies, des motifs de bois, des fibres naturelles (uniques), Argotex ou Argoprint. Les décors sombres peuvent être difficiles à travailler, car un bord clair peut se former lors du traitement, ce qui ne répond pas à toutes les exigences esthétiques. Un décor ne doit pas être utilisé avec des couleurs de noyau différentes, car il en résulte des nuances de couleur.

- Décors : <https://www.argolite.ch/fr/decors-et-structures/apercu>
- Fichiers BIM : <https://www.mtextur.com/search?term=Argolite&locale=fr-CH>

## Caractéristiques techniques (SN EN 438)

Ces stratifiés sont constitués d'un HPL avec une couche superficielle thermoplastique. Ils ne sont donc pas couverts par la norme SN EN 438, mais peuvent néanmoins être testés à l'aide des mêmes méthodes d'essai qu'un HPL. En général, cette surface est moins dure que celle d'un HPL et présente donc une moindre résistance aux rayures.

### Fini de surface, couleur et dessin

En général, aucun écart significatif par rapport à l'échantillon de référence de la dernière collection du fabricant n'est autorisé, tant à la lumière du jour qu'à la lumière standard D65 ou TL84, vu à une distance de 0.75 à 1.5 m. Les fibres, les poils et les éraflures d'une longueur maximale de 10 mm/m<sup>2</sup>, répartis ou en une seule pièce, sont autorisés. Les salissures, les taches, etc., en une seule pièce ou réparties, sont autorisées jusqu'à une surface de 1.0 mm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>. L'écaillage des bords jusqu'à 3 mm est autorisé. Dans le cas de demandes critiques, un test préliminaire de compatibilité doit être effectué.

### Autres exigences

| Caractéristique [Méthode d'essai, pour [...] de EN 438-2]                                                                                | Attribut et unité                                                                                                                                                                                                   | Exigences minimale |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Épaisseur (t = épaisseur nominale in mm) [5]                                                                                             | Écart [mm]<br>2.0 ≤ t < 3.0 ± 0.20<br>3.0 ≤ t < 5.0 ± 0.30<br>5.0 ≤ t < 8.0 ± 0.40<br>8.0 ≤ t < 12.0 ± 0.50<br>12.0 ≤ t < 16.0 ± 0.60<br>16.0 ≤ t < 20.0 ± 0.70<br>20.0 ≤ t < 25.0 ± 0.80<br>25.0 ≤ t ≤ 30.0 ± 0.90 |                    |
| Longueur et largeur [6]                                                                                                                  | Écart [mm]                                                                                                                                                                                                          | +20 / -0           |
| Rectitude des bords [7]                                                                                                                  | Écart [mm/m]                                                                                                                                                                                                        | ≤ 1.5              |
| Équerrage [8]                                                                                                                            | Écart [mm/m]                                                                                                                                                                                                        | ≤ 1.5              |
| Planéité [9] (Stockages avec les conditions recommandées)                                                                                | Écart [mm/m]<br>2.0 ≤ t < 6.0 ≤ 8.0<br>6.0 ≤ t < 10.0 ≤ 5.0<br>10.0 ≤ t ≤ 30.0 ≤ 3.0                                                                                                                                |                    |
| Résistance à l'usure de surface (usure) [10]                                                                                             | Résistance à l'usure [Tours]<br>Point initial                                                                                                                                                                       | ≥ 150              |
| Résistance à l'immersion dans l'eau bouillante (durabilité) [12]                                                                         | Augmentation de masse [%]<br>2 mm ≤ t ≤ 5 mm ≤ 5.0<br>t ≥ 5 mm ≤ 2.0                                                                                                                                                |                    |
| Résistance à l'immersion dans l'eau bouillante (durabilité) [12]                                                                         | Augmentation de l'épaisseur [%]<br>2 mm ≤ t ≤ 5 mm ≤ 6.0<br>t ≥ 5 mm ≤ 2.0                                                                                                                                          |                    |
| Résistance à l'immersion dans l'eau bouillante (durabilité) [12]                                                                         | Aspect [Classe]<br>n ≥ 4<br>Evaluation des bords ≥ 3                                                                                                                                                                |                    |
| Résistance à la vapeur d'eau (qualité des surfaces) [14]                                                                                 | Aspect [Classe]                                                                                                                                                                                                     | ≥ 4                |
| Résistance à la chaleur sèche à 160 °C (AQ selon EN 438-2_2005 avec de la stéarine à 180 °C au lieu d'un bloc d'aluminium à 160 °C) [16] | Aspect [Classe]                                                                                                                                                                                                     | ≥ 4                |

| Caractéristique [Méthode d'essai, pour [...] de EN 438-2]                                                                                                            | Attribut et unité                                                                                                                                                    | Exigences minimale                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Stabilité dimensionnelle à températures élevées [17]                                                                                                                 | Variation dimensionnelle cumulée [%]<br>$2 \text{ mm} \leq t \leq 5 \text{ mm}$<br>Longitudinal<br>En travers<br>$t \geq 5 \text{ mm}$<br>Longitudinal<br>En travers | $\leq 0.40$<br>$\leq 0.80$<br>$\leq 0.30$<br>$\leq 0.60$ |
| Résistance à la chaleur humide à 100 °C (qualité des surfaces) [18]                                                                                                  | Aspect [Classe]                                                                                                                                                      | $\geq 4$                                                 |
| Résistance au choc d'une bille de grand diamètre de 42.8 mm [21]                                                                                                     | Hauteur de chute [mm]<br>$2 \text{ mm} \leq t \leq 6 \text{ mm}$<br>$6 \text{ mm} \leq t \leq 30 \text{ mm}$<br>Le diamètre de l'empreinte                           | $\geq 1400$<br>$\geq 1800$<br>$\leq 10$                  |
| Résistance aux fissures de tension [24]                                                                                                                              | Aspect [Classe]                                                                                                                                                      | $\geq 4$                                                 |
| Résistance à la rayure [25] (Dureté ; < 90 % de cercles doubles continus comme rayures, où la classe 3 correspond à ~3 N ou ~306 g et la classe 4 à ~5 N ou ~520 g.) | Force [Classe]                                                                                                                                                       | $\geq 4$                                                 |
| Résistance aux taches [26]                                                                                                                                           | Aspect [Classe]<br>Groupes 1 et 2<br>Groupe 3                                                                                                                        | $\geq 5$<br>$\geq 4$                                     |
| Solidité de la couleur à la lumière (arc au xénon) [27]                                                                                                              | Contraste [Valeur sur l'échelle de gris]                                                                                                                             | 4 - 5                                                    |
| Module de flexion avec vitesse d'essai 10 mm/min [EN ISO 178]                                                                                                        | Contrainte [MPa]<br>Longitudinal et En travers                                                                                                                       | $\geq 9000$                                              |
| Résistance en flexion avec vitesse d'essai 10 mm/min [EN ISO 178]                                                                                                    | Contrainte [MPa]<br>Longitudinal et En travers                                                                                                                       | $\geq 80$                                                |
| Résistance à la traction, transversalement au sens du papier, 10 mm d'épaisseur [EN ISO 527-2:1996]                                                                  | Contrainte [MPa]                                                                                                                                                     | $\geq 85$                                                |
| Résistance à la compression dans le plan du panneau, 10 mm d'épaisseur [DIN 52185]                                                                                   | Contrainte [MPa]                                                                                                                                                     | $\geq 190$                                               |
| Résistance à l'impact, 10 mm d'épaisseur [ISO 179/1-fU]                                                                                                              | Contrainte [kJ/m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                      | $\geq 8$                                                 |
| Force de fission, 10 mm d'épaisseur [DIN 53463]                                                                                                                      | Force [N]                                                                                                                                                            | $\geq 2980$                                              |
| Dureté Brinell HB                                                                                                                                                    | [N/m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                  | $\geq 170$                                               |
| Masse volumique [EN ISO 1183-1:2004]                                                                                                                                 | [g/cm <sup>3</sup> ]                                                                                                                                                 | $\geq 1.35$                                              |
| Résistance superficielle (23 °C ± 2 °C, 50 % ± 10 % r. H.)                                                                                                           | [Ω]                                                                                                                                                                  | $10^9 - 10^{12}$                                         |
| Capacité de charge [IEC 61340-4-1]                                                                                                                                   | [kV]                                                                                                                                                                 | < 2                                                      |
| Valeur calorifique                                                                                                                                                   | [MJ/kg]                                                                                                                                                              | > 20                                                     |
| Dégagement de formaldéhyde [SN EN 717-1:2004]                                                                                                                        | [ppm]                                                                                                                                                                | E1 < 0.05<br>Argolite ≤ 0.02                             |
| Conductivité thermique [EN 12664]                                                                                                                                    | [W/(m * K)]                                                                                                                                                          | 0.3                                                      |

## Barème

|                 |              |                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classe 5</b> | Au mieux     | Aucun changement de surface ou de noyau visible.                                                                                       |
| <b>Classe 4</b> | Suffisamment | Seulement de légers changements visibles d'un point de vue particulier.                                                                |
| <b>Classe 3</b> |              | Encore suffisant pour les surfaces brillantes et les essais 15, 25, 28, 29 et 30, sinon insuffisant (les essais dépendent du produit). |
| <b>Classe 2</b> | Insuffisant  |                                                                                                                                        |
| <b>Classe 1</b> | Le pire      | Bulles, délamination, etc.                                                                                                             |

## Explications

- Longitudinal à la fibre de papier ou sens de ponçage
- Transversalement à la fibre de papier ou dans le sens du broyage
- substances de référence acétone (16 h à 22 °C) et café (16 h à 80 °C)
- substances de référence hydroxyde de sodium (NaOH), peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), cire à chaussures (10 min à 22 °C)

## Grammage

1.47 kg/m<sup>2</sup> - Poids pour 1 m<sup>2</sup> surface et 1 mm d'épaisseur

## Formats, gravures et couleurs du noyau

Des épaisseurs nominales de 2 à 30 mm, par pas d'environ 0,25 mm, sont disponibles.

| Formats | Dimensions minimales [mm] | Gravure (Collection d'Argolite) | Couleurs du noyau |
|---------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
| t       | 2160 * 930                | TR                              | Brun              |
| T       | 2160 * 1060               | TR, TS                          | Brun, Noir        |
| A       | 2600 * 1300               | TR, TS                          | Brun, Noir        |
| B       | 3300 * 1300               | TR, TS                          | Brun              |
| C       | 3300 * 1600               | TR                              | Brun, Noir        |

## Manipulation

### Transport

Le transport inapproprié de plaques individuelles ou de piles de plaques peut provoquer des rayures, des enfoncements ou la rupture des plaques.

Pour le transport de piles de plaques avec différents types de véhicules de transport, des palettes suffisamment grandes et stables doivent être utilisées. Ceux-ci doivent être protégés contre le glissement. Lors du chargement et du déchargement, les panneaux ne doivent pas être déplacés les uns contre les autres. Ils doivent être soulevés individuellement à la main ou à l'aide de ventouses. Les corps étrangers et les impuretés abrasives peuvent causer des indentations et endommager la surface. Les panneaux individuels doivent toujours être soulevés et non déplacés les uns par rapport aux autres.

### Stockage

Les Compact doivent être stockés de manière à être protégés de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Ils doivent être stockés dans un local fermé dans des conditions intérieures normales (18 - 25 °C et 50 - 65 % d'humidité relative).

Le stockage des piles de panneaux s'effectue sur toute la surface, au ras des bords et à l'horizontale, sur des supports plans, chacun recouvert d'un film plastique. Le panneau supérieur de chaque pile doit également être impérativement recouvert sur toute sa surface d'un film plastique et d'une plaque de protection par-dessus. Ces conditions de stockage doivent également être assurées après chaque retrait de la pile. Pour des piles de 7 cm de hauteur, la charge surfacique est d'environ 100 kg/m<sup>2</sup>. Lorsqu'un stockage horizontal n'est pas possible, il est recommandé d'incliner les panneaux à un angle d'environ 80° avec un support et un recouvrement sur toute la surface et un contre-palier sur le sol afin d'éviter tout glissement.

Si les Compact ne sont pas stockés à plat pendant une longue période, s'ils sont exposés à différents climats ou si les films de protection sont retirés d'un côté, des déformations se produisent. Plus les panneaux sont épais, plus ils se déforment.

Stockage horizontal ou incliné de Compact, respectivement avec plaque de recouvrement et support sur toute la surface :




## Conditionnement

En principe, les conditions climatiques lors d'une utilisation ultérieure doivent être prises en compte lors de la planification et de la construction.

Les Compact doivent être conditionnés avant d'être utilisés, afin que leur taux d'humidité s'adapte au climat souhaité. Les matériaux qui sont traités lorsqu'ils sont trop humides ont tendance à se contracter avec le temps, ce qui peut entraîner des fissures et des déformations. Les matériaux trop secs sont plus difficiles à travailler et peuvent se dilater plus tard, ce qui ne permet pas d'exclure un gauchissement. Un bon conditionnement ne peut être obtenu que dans un climat ambiant normal (18 - 25 °C et 50 - 65 % d'humidité relative). Tout collage doit avoir lieu immédiatement après le conditionnement. Pour les climats extrêmes, nous recommandons de consulter Argolite AG. Un conditionnement approprié doit également être assuré pendant le transport. Pour le traitement dans les zones à climat modéré, nous recommandons :

- Une circulation d'air suffisante autour de chaque plaque pendant au moins 10 jours.
- Le conditionnement peut également être effectué dans des armoires climatiques appropriées, en particulier pour les climats plus secs.

Température 18 - 25 °C et humidité relative 50 - 65 % :

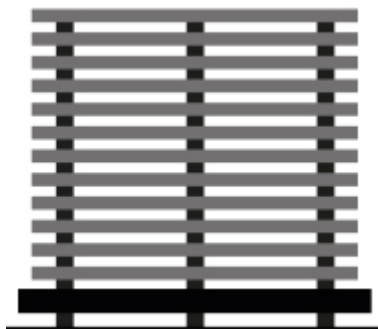

## Collage

### Générale

Lorsque vous travaillez avec des adhésifs, vous devez respecter les règles de sécurité et de prévention des accidents du travail. Les adhésifs doivent être sélectionnés en fonction de la demande ultérieure. Ils nécessitent un soin particulier lors du traitement et du stockage. Par conséquent, les directives et les fiches techniques des fabricants d'adhésifs doivent être strictement respectées. Si vous avez des questions concernant le collage ou les nouvelles applications, veuillez contacter la force de vente technique de votre fabricant d'adhésifs ou Argolite AG. Sans expérience, il est conseillé de tester les joints de colle.

### Collage

Les panneaux Compact sur Compact et HPL-0.9 mm sur Compact (surfaces et bords) sont généralement collés avec des colles à deux composants à base d'époxy ou de PU (alternativement des colles de contact à base de solvants). Comme les Compact et HPL-0.9 mm ne peuvent ni absorber ni libérer suffisamment d'humidité, l'ajout très dosé d'eau est nécessaire pour le collage avec des colles PU à un composant. Trop d'eau entraîne une

déformation. Pour de tels collages, il est recommandé de procéder à des essais préalables en cas de manque d'expérience. Demander les colles de [Collano](#) ou au fournisseur de colles préféré.

Les panneaux compacts jusqu'à environ 3 mm d'épaisseur peuvent être collés sur d'autres matériaux porteurs, de manière symétrique. Les revêtements muraux collés sont décrits dans une [fiche technique](#) séparée et sont réalisés avec des panneaux Compact avec inserts en aluminium.

## Matériau

Ce sont des matériaux composites stratifiés composés principalement d'un liant thermodurcissable et de couches de cellulose. noyau est constituée de papiers kraft imprégnés de résine phénolique (fournisseurs certifiés FSC). Les couches décoratives sont fabriquées à partir de papiers colorés, imprimés ou transparents (fournisseurs certifiés FSC), imprégnés de résine mélamine. Un film thermoplastique est ensuite appliqué sur cette couche, qui présente un revêtement durci par faisceau d'électrons. La part de résine est d'environ 30 à 40 %, la part de papier de plus de 60 % et la part de film de moins de 5 %. La surface tectr se caractérise par une structure de surface mate spéciale avec un effet anti-traces de doigts.

Les strates empilées sont pressées à l'aide de chaleur ( $\geq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$  selon EN 438) et sous haute pression ( $\geq 5\text{ MPa}$  selon EN 438) entre des plaques d'acier structurantes. Cela permet aux résines de s'écouler entre les fibres et les strates et de durcir ensuite. On obtient ainsi un matériau réticulé chimiquement de manière irréversible, fondamentalement différent des matériaux de départ, une résine thermodurcissable renforcée par des fibres, d'une masse volumique apparente  $\geq 1,35\text{ g/cm}^3$  (EN 438) et présentant les propriétés requises de haute qualité.

## Nettoyage

Le nettoyage rapide peut être effectué avec des nettoyants ménagers standard pour vitres ou des nettoyants à base de graisse, en combinaison avec un chiffon doux en microfibre ou même un tissu éponge. Une autre solution consiste à utiliser de la poudre à lessiver dissoute dans l'eau pour un nettoyage rapide et facile.

Pour le nettoyage intensif des substances utilisées quotidiennement, telles que le café, le thé, le ketchup, l'huile, le vinaigre balsamique, la limonade, le beurre, le vin, le crayon, etc., il faut de l'eau, un chiffon doux et humide, du liquide vaisselle et éventuellement un efface-tache (éponge en mousse de mélamine, souvent disponible dans les supermarchés, les magasins de bricolage ou sur commande en ligne) ou une brosse à poils souples en plastique. Pour les taches de calcaire ou de savon de calcaire, utilisez une solution chaude d'acide acétique ou d'acide citrique à 10 % au lieu d'un détergent, puis neutralisez avec de l'eau. Si la tache a déjà séché, placez le chiffon imbibé d'eau et de détergent sur la zone affectée (environ 1 à 2 minutes, un peu plus longtemps pour les résidus grossiers). Enlevez les résidus dissous avec le chiffon humide, une spatule en bois si nécessaire. Si des résidus sont encore visibles lors du nettoyage avec un chiffon, veuillez utiliser efface-tache avec un peu d'eau et un peu de liquide vaisselle.

Pour obtenir une surface sans traces, nous recommandons de frotter toute la surface avec l'efface-tache susmentionnée de manière légèrement mousseuse, puis de la nettoyer avec une éponge ou un chiffon et de l'eau claire. Veuillez frotter la surface humide avec un tissu éponge ou similaire.

Il est dans la nature des choses que les surfaces généralement mates, c'est-à-dire les surfaces plus rugueuses ou les couleurs sombres, nécessitent un effort de nettoyage légèrement plus important.

### **Veillez noter (toutes les surfaces d'Argolite)**

Les détergents qui ne doivent être utilisés **en aucun cas** :

- Produits abrasifs et récurants tels que poudre à récurer, éponges de nettoyage à face rugueuse, laine d'acier, cire à meubles, eau de Javel.
- Les produits de nettoyage à base d'acides forts et de sels d'acides forts tels que les **détartrants**, les nettoyants sanitaires ou pour fours ou les solutions fortement alcalines.
- Évitez de nettoyer ou de récurer longtemps au même endroit, encore et encore.

En général, il convient d'éviter tout contact avec des substances corrosives telles que les détartrants, les produits ménagers agressifs, les produits de nettoyage des toilettes, des sanitaires et des fours. Sinon, il faut toujours laver immédiatement et complètement la saleté à l'eau claire et la faire sécher.

Recommandations spécifiques de nettoyage : [Nettoyage](#)

## Environnement

### Argolite AG

Argolite AG réduit constamment, dans la mesure de ses possibilités, sa consommation d'énergie et de ressources. En 2016, une nouvelle installation de finition a été mise en service. Il a ainsi été possible de réduire les chutes grâce à des formats de papier brut plus petits. Le chauffage au mazout vieillissant pour la production de vapeur a été remplacé par un chauffage moderne à pellets avec épuration des fumées, mis en service en 2018. Les fabricants fournissent les pellets nécessaires à cet effet à moins de 5 ou 10 km de distance. Les pellets sont fabriqués à partir de sciure de bois suisse, si possible de la région. Pour ce faire, jusqu'à 10 % de pellets provenant de la poussière de ponçage et des restes de sciure de l'installation de finition sont ajoutés. Malgré une puissance thermique de 6000 MWh/an, cela permet d'économiser 1800 tonnes de CO<sub>2</sub> par an. Une installation photovoltaïque d'une surface d'environ 18000 m<sup>2</sup> a été installée et mise en service sur les toits des halles de production au cours de l'année 2023.

Dans la gestion et l'administration également, les processus sont constamment revus afin de réduire la consommation de papier, par exemple en poursuivant la numérisation. Argolite AG et ses employés agissent dans la mesure du possible dans le respect de l'environnement et de la durabilité. Nous y veillons et, depuis l'entrée en vigueur en 2022 de la nouvelle ordonnance sur le commerce du bois en Suisse (OCBo, analogue à l'EUTR dans l'UE et au Lacey Act aux États-Unis), nous sommes tenus de nous approvisionner en papier ainsi qu'en bois pour la production de palettes exclusivement auprès de sources légales et traçables.

En plus d'une certification du système de gestion de la qualité selon la norme ISO 9001, Argolite AG est également certifiée selon la norme ISO 14001 gestion de l'environnement.

### Papiers, FSC, PEFC

Argolite AG achète les papiers de base et les papiers décoratifs auprès de fabricants certifiés FSC et en partie PEFC. Les papiers proviennent de l'UE et sont donc soumis au EUTR et au OCBo.

### Bois

Le bois utilisé pour la fabrication des palettes provient de la région (< 10 km). Il est certifié par le label „Bois suisse“ et est en outre soumis au OCBo. Les panneaux de particules et les MDF pour Argoplax sont achetés auprès de SwissKrono AG. Celle-ci est certifiée FSC, PEFC et „bois suisse“ et est également soumise au HHV.

### Résines

Les papiers de base sont achetés imprégnés, avec de la résine phénolique. L'imprégnation a lieu dans des entreprises spécialisées d'Europe occidentale, soumises à la législation environnementale de l'UE. La résine mélamine utilisée pour imprégner les papiers décoratifs est achetée en Europe occidentale. Il n'y a pas de fabricant de ces résines en Suisse. La présence de mélamine libre dans les panneaux durcis (< 0,02 %) est nettement inférieure aux valeurs limites légales (0.1 %).

### Résines renouvelables

Argolite AG ne peut pas développer elle-même des résines à base de matières premières renouvelables. Des recherches sont en cours depuis quelques années dans le domaine de la recherche ainsi que dans l'industrie concernée. Argolite AG suit ces développements. Une alternative valable pour les résines n'est actuellement pas disponible sur le marché. En effet, les propriétés telles que l'absorption d'eau ou la résistance ne répondent pas aux exigences, la disponibilité n'est pas assurée dans les quantités correspondantes et les coûts sont si élevés qu'ils ne sont plus payés par les clients. Néanmoins, un projet est en cours avec la BFH et Innosuisse afin d'augmenter la durabilité des résines utilisées.

### Inserts métalliques

- Le fournisseur des feuilles d'aluminium est climatiquement neutre à 100 %.
- Le fournisseur des inserts magnétisables utilise comme support du papier kraft certifié FSC® - Chain of

Custody / Controlled Wood.

## Minergie-Eco®

Les produits présentant cette surface n'ont pas été soumis pour approbation.

## Alimentation

La surface tectr n'a pas été testée en ce qui concerne son comportement vis-à-vis des aliments.

## FDA

Les produits présentant cette surface n'ont pas été testés, mais ne devraient pas poser de problème.

## Aspects sanitaires

- Les produits Argolite sont considérés comme non dangereux pour les humains et les animaux. Il n'existe aucune preuve d'effets toxiques ou écotoxiques émanant de ces produits.
- Les HPL ne contiennent pas de PCP (pentachlorophénol). Ce produit était autrefois généralement utilisé dans les produits de protection du bois et l'est encore dans quelques pays.
- Les produits Argolite ne contiennent pas de substances halogénées, cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction selon l'annexe 1.1 de l'ORRChim.

## Sanitized® Silver - Surface antibactérienne

Le fournisseur de la surface tectr ne déclare aucun additif antibactérien.

## Déclaration environnementale de produit (Environmental Product Declaration EPD)

L'EPD selon ISO 14025 (ISO/DIS 14020:2022) fournit des informations quantitatives, vérifiées et objectives sur l'impact d'un produit ou d'un service sur l'environnement, sur la base de paramètres clairement définis. Le cycle de vie complet du produit (extraction des matières premières, production, transport, utilisation, élimination) est pris en compte. L'EPD est une analyse du cycle de vie d'un produit.

Argolite AG, en tant que membre de l'ICDLI (International Committee of the Decorative Laminates Industry), a participé à la déclaration moyenne européenne. Celle-ci a été commandée par l'ICDLI avec des HPL de 0.8 mm et 8 mm d'épaisseur en tant que déclaration de type III. Une déclaration de type III permet d'obtenir le plus haut degré possible d'objectivité des données qui, pour ce type, sont interrogées et évaluées par une instance tierce neutre. La nouvelle EPD, qui sera publiée en 2022, se compose de deux parties, l'une pour le HPL et l'autre pour le HPL-Compact. Un profil moyen a été obtenu grâce à la participation d'entreprises représentant ensemble près de 55 % du marché européen pour le HPL et près de 45 % pour le HPL-Compact.

Il convient de noter que les paramètres d'une déclaration moyenne européenne diffèrent de ceux d'une déclaration nationale ou même d'une déclaration d'entreprise. C'est pourquoi il n'est pas possible de comparer ces trois types de déclarations environnementales de produits. De même, il est indispensable de comparer les EPD du même détenteur de programme, car des normes différentes peuvent être à la base de ces dernières. L'essentiel est que le cas d'application pour lequel les produits à comparer doivent être utilisés soit le même. Il faut tenir compte du nettoyage, de l'entretien, du montage et du démontage, des cycles de remplacement, de la réparation, etc.

Les principaux messages ou paramètres de la HPL EPD, rapportés à 1 m<sup>2</sup>:

| Paramètres                    | Unité                          | HPL-0.8 mm             | HPL-Compact            |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Effet de serre (GWP)          | kg CO <sub>2</sub> -Équivalent | 1.26                   | 5.44                   |
| Couche d'ozone (ODP)          | kg CFC 11-Équivalent           | 1.18*10 <sup>-11</sup> | 1.09*10 <sup>-10</sup> |
| Consommation d'énergie (ADPF) | MJ                             | 49.8                   | 389                    |

En termes de volume de production, l'impact de la production européenne de HPL sur l'effet de serre est minime par rapport à l'ensemble de l'industrie européenne. L'impact de la production de HPL sur l'appauvrissement de

la couche d'ozone est extrêmement faible. Comme dans toute autre industrie de production, la consommation d'énergie primaire est une question très importante dans l'industrie des HPL. Après utilisation, les HPL, les HPL sur support à base de bois ou les HPL-Compacts peuvent être valorisés énergétiquement par une combustion respectueuse de l'environnement. Cette énergie récupérée est une contrepartie positive dans le bilan énergétique.

## REACH

Les produits Argolite étant des articles et non des substances chimiques, ils ne sont pas soumis aux dispositions de REACH.

## Formaldéhyde

Un dégagement de formaldéhyde  $< 0,05$  ppm selon EN 717-1 est prescrit pour les HPL (classe E1). Les produits Argolite atteignent une valeur de  $\leq 0,02$  ppm.

## COV

On ne sait pas si les HPL émettent d'autres COV. Les solvants utilisés pour les résines sont l'eau, le formaldéhyde et très peu de méthanol, ce dernier étant en grande partie lié au cours du processus de production.

## Traitement, recyclage


Le traitement des déchets doit être conforme aux dispositions nationales et régionales actuellement en vigueur. Les produits Argolite sont considérés comme des déchets de construction combustibles et peuvent être incinérés dans des usines d'incinération des ordures ménagères et dans des installations industrielles. être brûlés dans des foyers industriels agréés. En raison de leur pouvoir calorifique élevé de  $> 20$  MJ/kg (pétrole env. 40 et charbon env. 30 MJ/kg), les HPL se prêtent particulièrement bien à la valorisation thermique. Une combustion complète à 700 °C produit principalement de l'eau, du dioxyde de carbone et de l'oxyde d'azote.

Les HPL sont composés d'environ 30 % de résines thermodurcissables (résine de mélamine et résine phénolique). Celles-ci ne peuvent pas être fondues et retraitées. Actuellement, seul l'usinage ou le broyage en un agrégat, très gourmand en énergie et donc coûteux, serait réalisable. De plus, les HPL, qu'ils soient collés sur un matériau de support ou compacts, sont soit des matériaux de surface (revêtements muraux), soit des meubles (cuisines). Les HPL peuvent être utilisés pendant 30 à 50 ans s'ils sont utilisés de manière appropriée. Un recyclage judicieux à plus grande échelle est difficile, d'autant plus que différents fabricants de HPL, de matériaux en bois et de colles sont impliqués et que le transport ne doit pas être négligé. Un traitement de la surface peut être judicieux à plus petite échelle.

## Traitement

### Généralités

La couche de surface thermoplastique de la collection tectr est plus douce que les autres couches du stratifié, qu'elle soit collée sur un support (panneau de particules, MDF, etc.) ou autoportante en tant que compact (2 - 30 mm). Si la température de l'outil est trop élevée, des cassures blanches peuvent apparaître sur les chants, visibles surtout dans les décors plus foncés. Avec des conditions d'usinage optimales, il est possible de réduire ou d'éviter ce phénomène. Les cassures blanches ne peuvent être éliminées qu'à l'aide d'un racloir ou éventuellement d'un papier abrasif de grain 240. Afin de réduire le risque de blessure, il est recommandé de casser au moins les bords. Il est recommandé d'effectuer le plus grand nombre possible d'étapes de travail, comme la découpe ou le perçage, dans un atelier. Pour les découpes et les évidements intérieurs des éléments composites et des panneaux compacts, les angles doivent toujours être arrondis. Le rayon intérieur doit être aussi grand que possible, avec un rayon minimum de 6 mm.

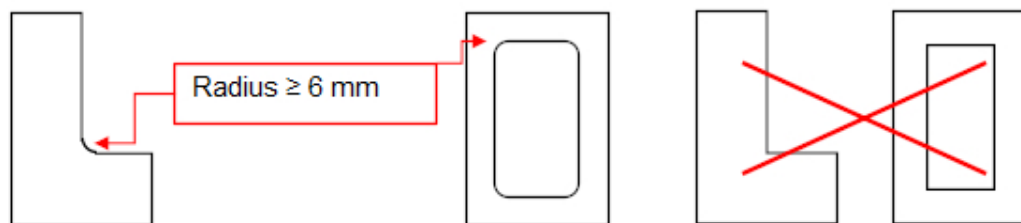

## Outils

En principe, le traitement s'effectue avec les mêmes outils et paramètres que pour les autres matériaux en bois *revêtus d'un film*. Pour les décors foncés, il est difficile de réaliser des bords de découpe et des trous (en ligne) propres de la plus haute qualité, selon la machine et l'outil. Si la température de l'outil est trop élevée, la couche superficielle tendre se cristallise sur l'arête de coupe, ce qui se traduit par un trait blanchâtre. Celui-ci peut être éliminé à l'aide d'une lame ou en cassant les bords avec un papier abrasif de 240 minimum. Les trous de perçage sont avantageusement chanfreinés. Paramètres de départ pour les réglages de la machine et les outils préférés : [Empfehlungen für Werkzeuge und Parameter der Firma Leitz](#)

Si vous n'avez pas d'expérience dans l'usinage de matériaux en bois revêtus d'un film, nous vous recommandons de consulter votre fabricant d'outils d'usinage préféré.

## Traitement

L'usinage de panneaux non collés doit se faire sur un support plan et solide. Toute vibration et tout flottement du panneau doivent être évités. Des arêtes vives et un fonctionnement silencieux des outils sont indispensables pour un travail impeccable. L'éclatement, l'éclatement et le bombement de la face décorative sont les conséquences d'un mauvais traitement ou d'outils inadaptés. Les entailles qui en résultent peuvent entraîner la formation de fissures.

Chaque fois que, lors de l'usinage, la surface décorative doit être déplacée sur la surface d'appui ou inversement, il est conseillé d'utiliser un guide ou un support (par ex. du contreplaqué) qui se déplace avec le stratifié haute pression sur la surface d'appui. Pour les outils de la machine, il est également possible d'utiliser à la place des surfaces d'appui planes avec des rainures afin de réduire au maximum les surfaces de contact avec le stratifié haute pression. Pour les tables avec support à coussin d'air, un support n'est pas nécessaire. La surface de tectr est plus douce que celle du HPL.

## Perçage

En raison de la structure du matériau des panneaux avec surface tectr, il est généralement difficile de réaliser des trous (en ligne) propres. Cela se remarque surtout dans les décors plus foncés par un bord blanchâtre. La couche thermoplastique supérieure se cristallise sous l'effet d'une chaleur excessive. Les meilleurs résultats, obtenus sur une perceuse à colonne, ont été obtenus avec un foret hélicoïdal fraîchement affûté (diamètre 4 ou 5 mm), 2000 tr/min et une avance lente. De bons résultats ont également été obtenus avec un nouveau foret „HSS G“ (diamètre 4 ou 5 mm) et les mêmes paramètres. Avec le foret hélicoïdal, on obtient encore de bons résultats même avec une avance plus rapide. Avec les forets non tranchants, on a observé des bords blancs, un „soulèvement“ des bords du trou de forage ainsi que des restes de film. Les forets „HSS G“ moins tranchants sont meilleurs que les forets hélicoïdaux moins tranchants. Lors du perçage, la vitesse d'avance du foret doit être continuellement ralentie avant la sortie du foret afin d'éviter les éclats. Il est en outre recommandé de travailler avec un support solide (p. ex. panneau d'aggloméré, contreplaqué). Il est recommandé d'abaisser les trous de perçage.

Pour les trous non traversants, la profondeur du trou doit être réalisée de manière à conserver au moins 2 mm d'épaisseur de panneau restante.

## Certificats et rapports d'essai

[ISO 9001 und 14001](#)

[Klimaschutz](#)

[EPD, ISO 14025, EN 15804](#)

[Explication EPD, ISO 14025, EN 15804](#)

[Rapport d'essai Réaction au feu](#)

[Rapport d'essai Émission de formaldéhyde HPL-0.9 mm, Compact, Argoplax](#)

[Rapport d'essai Émission de formaldéhyde Compact, -Coloré, -Difficilement combustible](#)

[Attestation Minergie-Eco](#)

[Déclaration de Performance pdf](#)

[Déclaration de Performance Wiki](#)

## Remarques

Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur les connaissances techniques actuelles, mais ne constituent pas une garantie. Une garantie d'adéquation à certains usages ou applications n'est pas prise en charge. Les fiches techniques peuvent être adaptées à tout moment aux nouvelles découvertes. A la fin du document ou du pdf, il y a la date de la dernière modification - la dernière version sera valable. Les informations contenues dans ce document proviennent de la riche expérience d'Argolite AG, SN EN 438 et des associations ICDLI et proHPL, dont Argolite est un membre actif.

Version: 09.08.2024 16:03